

ICS 61.060
Y 78

官网: <http://www.gbtest.net>
联系人: 张小姐
电话: 13602398527/13922921595



中华人民共和国国家标准

GB/T 3903.4—2008
代替 GB/T 3903.4—1994

鞋类 通用试验方法 硬度

Footwear—General test methods—Hardness

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

数码防伪

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

GB/T 3903 的本部分代替 GB/T 3903.4—1994《鞋类通用检验方法 硬度试验方法》。

本部分与 GB/T 3903.4—1994 相比主要变化如下:

- 增加了规范性引用文件;
- 增加了对环境调节及试验用环境的要求;
- 增加了邵尔 D 型硬度计的使用;
- 对试验结果一章的表达进行了修改。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、意尔康鞋业集团有限公司。

本部分主要起草人:田旺、张伟娟、单志敏、余捷。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 3903.2—1994。

鞋类 通用试验方法 硬度

1 范围

GB/T 3903 的本部分规定了鞋类外底与鞋跟硬度的试验方法。

本部分适用于测定成鞋外底、成型底(包括后跟与外底为整体的成型底的后跟)等鞋类外底产品的硬度。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 3903 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 22049 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境(GB/T 22049—2008, ISO 18454:2001, IDT)

3 试验设备

手持式邵尔 A 型、D 型、W 型的橡塑材料或橡塑微孔材料硬度计。

4 取样和环境调节

4.1 样品数量按产品标准要求执行。一般情况下,一组试样为一双(副)成鞋或鞋底。

4.2 试验前试样按 GB/T 22049 的规定,在标准环境的温度条件下,放置 4 h,并在此环境下进行试验。

5 试验方法

5.1 试验原理

5.1.1 本方法是使用邵尔氏硬度计,测量将规定形状的压针在一定条件下压入试样的深度,并将其转换为硬度值表示出来。

5.1.2 由于测试结果受压针形状和所施压力的影响,所以不同类型硬度计所测试的结果没有简单的对应关系。

5.2 试验条件

5.2.1 按照 GB/T 22049 的规定,在标准温度下进行试验。当不能实现时,试验应在试样从标准环境中取出 15 min 内进行。

5.2.2 测试成鞋时要装植,测试成型底时要垫植,测试部位的鞋植与成鞋或成型底间不得有空隙。

5.3 试验步骤

官网: <http://www.gbtest.net>

联系人: 张小姐

GB/T 3903.4—2008 电话: 13602398527/13922921595

5.3.4 每个测量点只能测一次硬度,每点之间的距离不小于 6 mm。

5.3.5 使用 A 型硬度计,当测量值超出 90°时,推荐使用 D 型硬度计;使用 D 型硬度计,当测量值低于 20°时,推荐使用 A 型硬度计。当 A 型硬度计示值低于 10°时是不准确的,该测量结果不能使用。邵尔 W 型硬度计适用于橡胶、塑料等微孔、泡沫材料硬度的测试。

6 试验结果

6.1 记录使用硬度计型号,以硬度计指针所指示的表值为测定值,单位以“度”表示。

6.2 每组试样的两只鞋(底)分别测试,每只鞋(底)测三点,仲裁检验时测五点,取算术平均值为该只鞋(底)的试验结果。每个测定值与平均值的相对偏差的绝对值应不大于 5%。若超出偏差,应舍掉超差的数值并补测。试验结果取整数位。

6.3 每只鞋(底)的试验结果应分别表示。

7 试验报告

试验报告应包括以下内容:

- a) 试验结果,按第 6 章执行;
 - b) 试样的详细描述,应包括试样编号、名称、规格、数量、试样材质等;
 - c) 对测试部位及其表面处理方法的描述;
 - d) 试样处理条件;
 - e) 试验人员及试验日期;
 - f) GB/T 3903 的本部分编号;
 - g) 与本试验方法的任何偏差。
-

官网: <http://www.gbtest.net>
联系人: 张小姐
电话: 13602398527/13922921595

GB/T 3903.4—2008

东莞市高鑫检测设备有限公司

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
鞋类 通用试验方法 硬度
GB/T 3903.4—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-36143 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

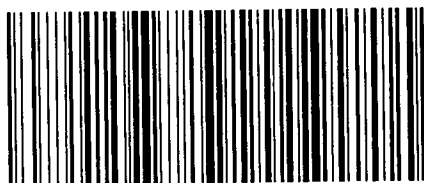

GB/T 3903.4-2008

打印日期: 2009年4月24日

国标久久 www.gb99.cn 免费下载